

POINTE À ADHÉRENCE OPTIMISÉE

EXCELLENTES PERFORMANCES

Les nouvelles pointes LBA ont des valeurs de résistance au cisaillement parmi les plus élevées du marché et permettent de certifier des résistances caractéristiques des pointes qui se rapprochent vraisemblablement des résistances expérimentales réelles.

CERTIFICAT SUR CLT ET LVL

Valeurs testées et certifiées pour des plaques sur supports en CLT. Son utilisation est également certifiée sur LVL.

LBA RELIÉ

Les pointes sont également disponibles dans la version reliée avec la même certification ETE et donc les mêmes hautes performances.

VERSION INOX

Les pointes sont disponibles avec la même certification ETE également en acier inoxydable A4|AISI316 pour des applications à l'extérieur, avec des valeurs de résistance très élevées.



LBA 25 PLA



LBA 34 PLA



DIAMÈTRE [mm]

3 **4** 6 12

LONGUEUR [mm]

25 **40** 100 200


MATÉRIAUX



acier au carbone électrozingué



acier inoxydable austénitique A4 | AISI316
(CRC III)


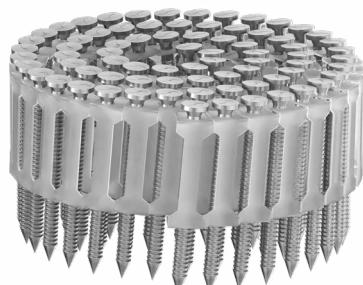


LBA COIL



DOMAINES D'UTILISATION

- panneaux à base de bois
- panneaux en aggloméré et MDF
- bois massif
- bois lamellé-collé
- CLT, LVL

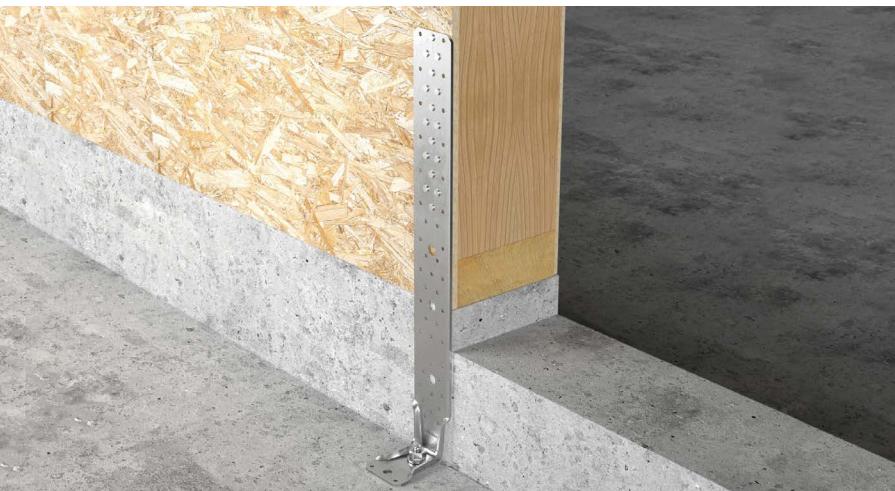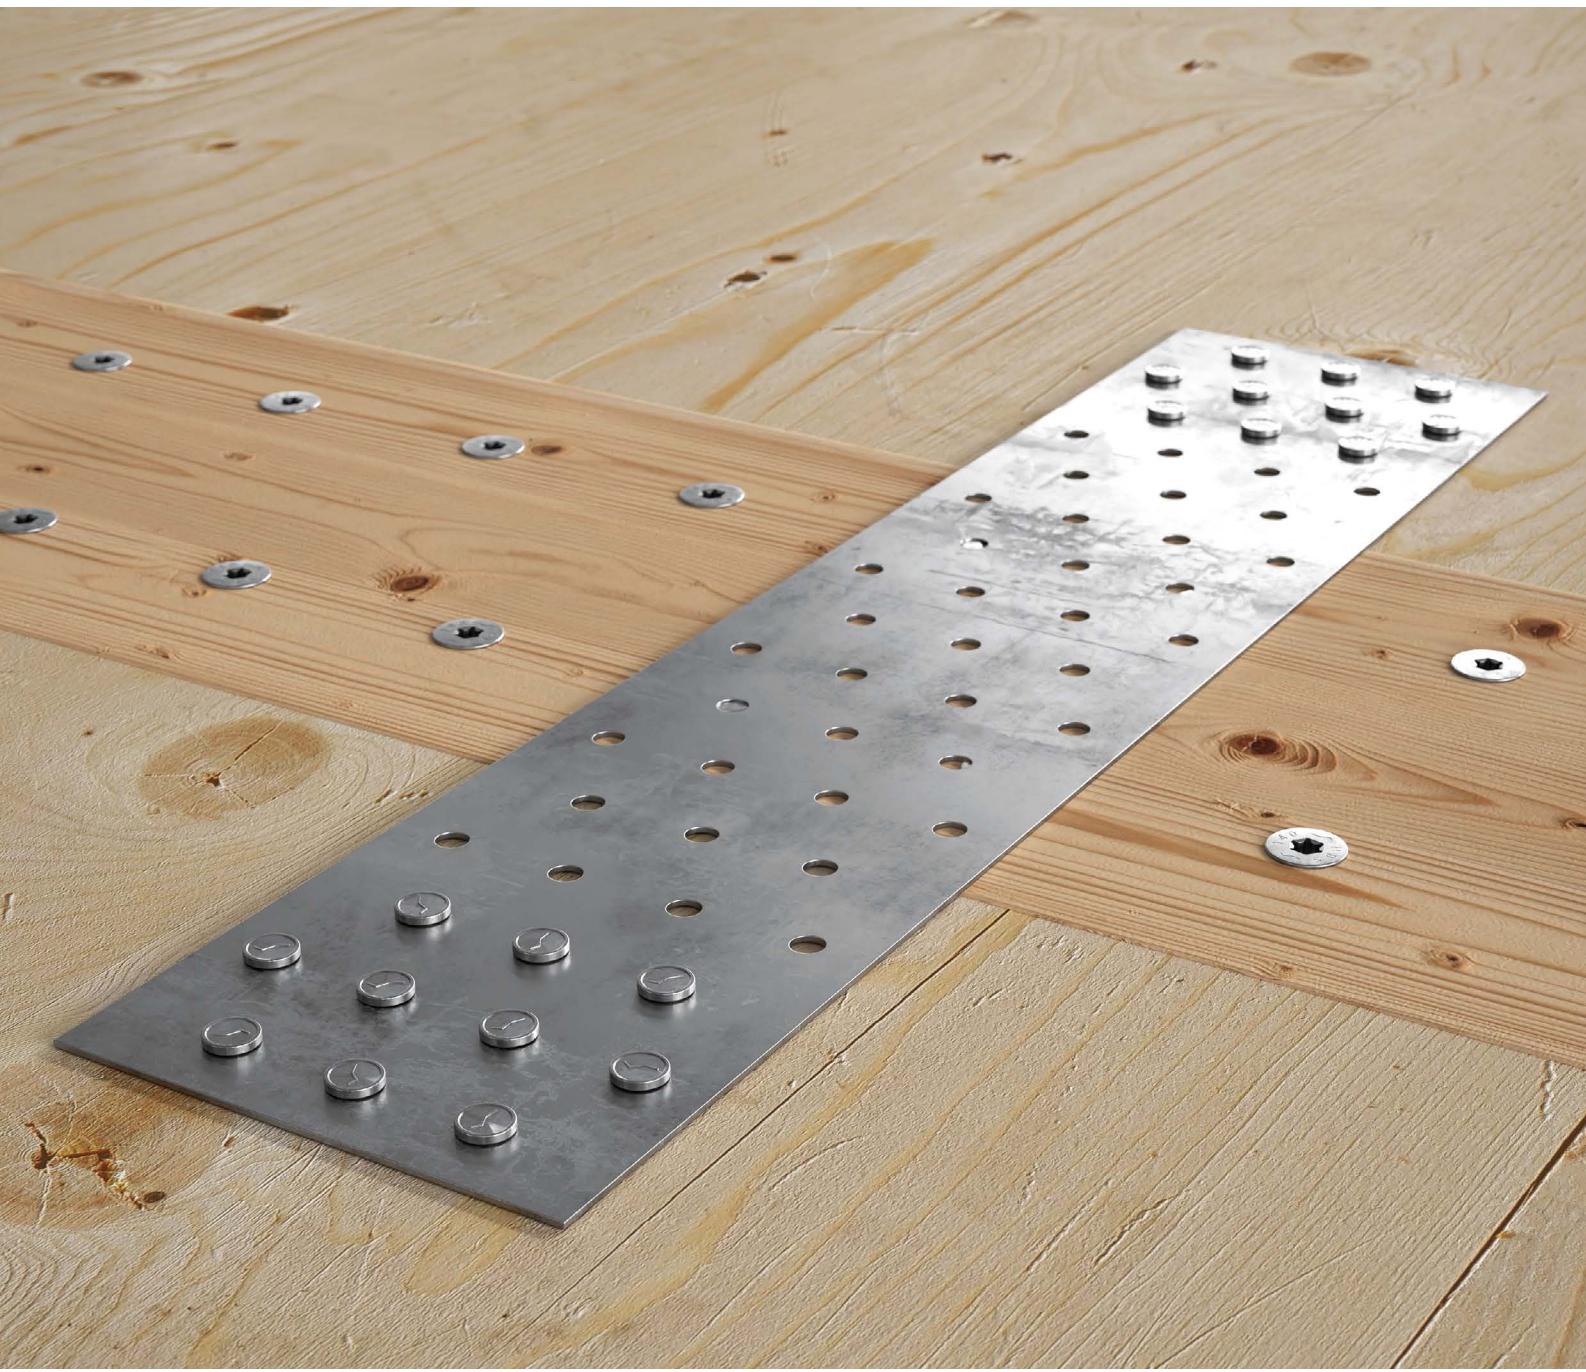

CAPACITY DESIGN

Les valeurs de résistance se rapprochent davantage aux résistances expérimentales réelles, par conséquent, la conception en termes de capacité peut être effectuée de manière plus fiable.

WKR


Valeurs testées, certifiées et calculées également pour la fixation de plaques standard Rothoblaas. L'utilisation de la riveteuse accélère et facilite la pose.



L'utilisation avec les équerres NINO permet des applications très polyvalentes : même pour les assemblages poutre-poutre.

LBA atteint les plus hautes performances avec l'équerre WKR avec les valeurs de résistance spécifiques sur CLT. >

GÉOMÉTRIE ET CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

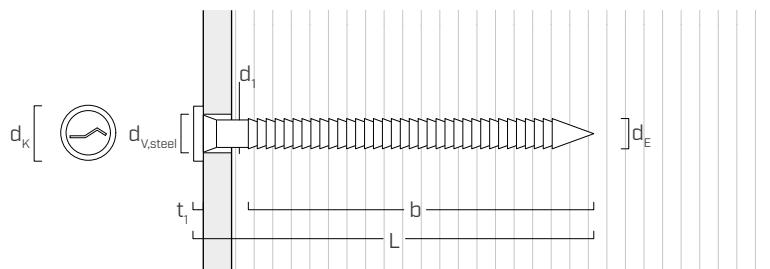

Diamètre nominal	d_1	[mm]	LBA		LBAI
Diamètre tête	d_K	[mm]	8,00	12,00	8,00
Diamètre extérieur	d_E	[mm]	4,40	6,60	4,40
Épaisseur tête	t_1	[mm]	1,50	2,00	1,50
Diamètre trou sur plaque en acier	$d_{V,steel}$	[mm]	5,0÷5,5	7,0÷7,5	5,0÷5,5
Diamètre pré-perçage ⁽¹⁾	d_V	[mm]	3,0	4,5	3,0
Moment plastique caractéristique	$M_{y,k}$	[Nm]	6,68	20,20	7,18
Résistance caractéristique à l'arrachement ^{(2) (3)}	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	6,43	8,37	6,42
Résistance caractéristique à la traction	$f_{tens,k}$	[kN]	6,5	17,0	6,5

(1) Pré-perçage valable pour bois de conifère (softwood).

(2) Valable pour bois de conifère (softwood) - densité maximale 500 kg/m³. Densité associée $\rho_a = 350 \text{ kg/m}^3$.

(3) Valable pour LBA460 | LBA680 | LBA1450. Pour d'autres longueurs de pointes, veuillez-vous reporter au document ATE-22/0002.

CODES ET DIMENSIONS

CLOUS EN VRAC

LBA

d₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	pcs.
4	LBA440	40	30	250
	LBA450	50	40	250
	LBA460	60	50	250
	LBA475	75	65	250
	LBA4100	100	85	250
6	LBA660	60	50	250
	LBA680	80	70	250
	LBA6100	100	85	250

Zn
ELECTRO
PLATED


A4
AISI 316

LBA1 A4 | AISI316

d₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	pcs.
4	LBA1450	50	40	250

POINTES RELIÉES EN BANDE

LBA 25 PLA - bande avec reliure en plastique 25°




d₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	pcs.
4	LBA25PLA440	40	30	2000
	LBA25PLA450	50	40	2000
	LBA25PLA460	60	50	2000

Compatibles pour des cloueurs Anker 25° HH3522.

Zn
ELECTRO
PLATED

A4
ELECTRO
PLATED

LBA 34 PLA - bande avec reliure en plastique 34°




d₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	pcs.
4	LBA34PLA440	40	30	2000
	LBA34PLA450	50	40	2000
	LBA34PLA460	60	50	2000

Compatibles avec cloueur à bande 34° ATEU0116 et cloueur à gaz HH12100700.

POINTES RELIÉES EN ROULEAU

LBA COIL - rouleau avec reliure en plastique 15°



d₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	pcs.
4	LBACOIL440	40	30	1600
	LBACOIL450	50	40	1600
	LBACOIL460	60	50	1600

Compatibles avec les cloueurs TJ100091.

Zn
ELECTRO
PLATED

REMARQUE : LBA, LBA 25 PLA, LBA 34 PLA et LBA COIL sur demande disponibles en version galvanisée à chaud (HOT DIP).

PRODUITS CONNEXES

CODE	description	d₁ POINTE [mm]	L_{POINTE} [mm]	pcs.
HH3731	riveteuse à une main	4÷6	-	1
HH3522	cloueur Anker 25°	4	40÷60	1
ATEU0116	cloueur à bande 34 °	4	40÷60	1
HH12100700	cloueur Anker à gaz 34°	4	40÷60	1
TJ100091	cloueur Anker à rouleau 15°	4	40÷60	1

Pour plus d'informations sur le cloueur, voir la page 406.



HH3731



HH3522



ATEU0116



HH12100700





TJ100091

DISTANCES MINIMALES POUR POINTES SOLICITÉES AU CISAILLEMENT | ACIER-BOIS

pointes implantés SANS pré-perçage



$\rho_k \leq 420 \text{ kg/m}^3$



d_1 [mm]	4	6
a_1 [mm]	$10 \cdot d \cdot 0,7$	28
a_2 [mm]	$5 \cdot d \cdot 0,7$	14
$a_{3,t}$ [mm]	$15 \cdot d$	60
$a_{3,c}$ [mm]	$10 \cdot d$	40
$a_{4,t}$ [mm]	$5 \cdot d$	20
$a_{4,c}$ [mm]	$5 \cdot d$	20

d_1 [mm]	4	6
a_1 [mm]	$5 \cdot d \cdot 0,7$	14
a_2 [mm]	$5 \cdot d \cdot 0,7$	14
$a_{3,t}$ [mm]	$10 \cdot d$	40
$a_{3,c}$ [mm]	$10 \cdot d$	40
$a_{4,t}$ [mm]	$7 \cdot d$	28
$a_{4,c}$ [mm]	$5 \cdot d$	20

pointes implantées AVEC pré-perçage




d_1 [mm]	4	6
a_1 [mm]	$5 \cdot d \cdot 0,7$	14
a_2 [mm]	$3 \cdot d \cdot 0,7$	8
$a_{3,t}$ [mm]	$12 \cdot d$	48
$a_{3,c}$ [mm]	$7 \cdot d$	28
$a_{4,t}$ [mm]	$3 \cdot d$	12
$a_{4,c}$ [mm]	$3 \cdot d$	12

d_1 [mm]	4	6
a_1 [mm]	$4 \cdot d \cdot 0,7$	11
a_2 [mm]	$4 \cdot d \cdot 0,7$	11
$a_{3,t}$ [mm]	$7 \cdot d$	28
$a_{3,c}$ [mm]	$7 \cdot d$	28
$a_{4,t}$ [mm]	$5 \cdot d$	20
$a_{4,c}$ [mm]	$3 \cdot d$	12

α = angle entre effort et fil du bois

$d = d_1$ = diamètre nominal pointe

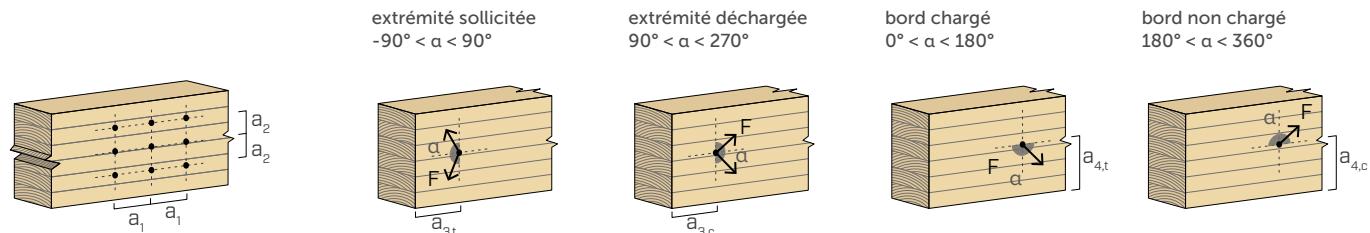

NOTES

- Les distances minimales sont celles de la norme EN 1995:2014, conformément à ATE-22/0002.

- Dans le cas d'un assemblage bois-bois, les espacements minimums (a_1, a_2) seront multipliés par un coefficient de 1,5.


NOMBRE EFFICACE POUR POINTES SOUMISES AU CISAILLEMENT

La capacité portante d'un assemblage réalisé avec plusieurs pointes, toutes de même type et de même taille, peut être inférieure à la somme des capacités portantes de chaque élément d'assemblage.

Pour une rangée de n pointes disposées parallèlement au sens du fil à une distance a_1 , la capacité portante caractéristique efficace est égale à :

$$R_{ef,V,k} = n_{ef} \cdot R_{V,k}$$

La valeur de n_{ef} est indiquée dans le tableau sous-jacent en fonction de n et de a_1 .

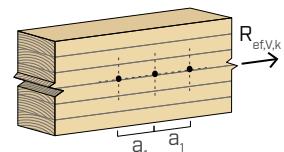

n	$a_1^{(*)}$										
	4·d	5·d	6·d	7·d	8·d	9·d	10·d	11·d	12·d	13·d	$\geq 14 \cdot d$
2	1,41	1,48	1,55	1,62	1,68	1,74	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
3	1,73	1,86	2,01	2,16	2,28	2,41	2,54	2,65	2,76	2,88	3,00
4	2,00	2,19	2,41	2,64	2,83	3,03	3,25	3,42	3,61	3,80	4,00
5	2,24	2,49	2,77	3,09	3,34	3,62	3,93	4,17	4,43	4,71	5,00

(*) Les valeurs intermédiaires de a_1 sont déterminées par interpolation linéaire.

LBA 04-06

			CISAILLEMENT								TRACTION	
géométrie			acier-bois								extraction du filet	
d₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	R_{V,k} [kN]								R_{ax,k} [kN]	
	S_{PLATE}		1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm		-	
4	40	30	2,19	2,17	2,16	2,14	2,11	2,09	2,06		0,77	
	50	40	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58		1,08	
	60	50	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83		1,39	
	75	65	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		1,85	
	100	85	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69		2,47	
	S_{PLATE}		3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	12,0 mm		-	
6	60	50	4,63	4,59	4,55	4,52	4,44	4,37	4,24		2,45	
	80	70	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,65		3,69	
	100	85	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27		4,72	

LBAl 04

			CISAILLEMENT								TRACTION	
géométrie			acier-bois								extraction du filet	
d₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	R_{V,k} [kN]								R_{ax,k} [kN]	
	S_{PLATE}		1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm		-	
4	50	40	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,63		1,11	

NOTES

- Pour le calcul, la masse volumique des éléments en bois a été estimée à $\rho_k = 385 \text{ kg/m}^3$. Pour des valeurs de ρ_k différentes, les résistances indiquées dans le tableau peuvent être converties avec le coefficient k_{dens} :

$$R'_{V,k} = k_{\text{dens},v} \cdot R_{V,k}$$

$$R'_{ax,k} = k_{\text{dens},ax} \cdot R_{ax,k}$$

ρ_k [kg/m ³]	350	380	385	405	425	430	440
C-GL	C24	C30	GL24h	GL26h	GL28h	GL30h	GL32h
$k_{\text{dens},v}$	0,90	0,98	1,00	1,02	1,05	1,05	1,07
$k_{\text{dens},ax}$	0,92	0,98	1,00	1,04	1,08	1,09	1,11

Les valeurs de résistance ainsi déterminées pourraient différer, en faveur de la sécurité, de celles résultant d'un calcul exact.

PRINCIPES GÉNÉRAUX à la page 257.

VALEURS STATIQUES | ACIER-CLT

VALEURS CARACTÉRISTIQUES
EN 1995:2014

LBA 04-06

géométrie			CISAILLEMENT								TRACTION	
			acier-CLT								extraction du filet	
d₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	R_{V,k} [kN]								R_{ax,k} [kN]	
		S_{PLATE}	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm		-	
4	40	30	2,19	2,17	2,16	2,14	2,11	2,09	2,06		0,77	
	50	40	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58		1,08	
	60	50	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83		1,39	
	75	65	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20		1,85	
	100	85	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69		2,47	
		S_{PLATE}	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	12,0 mm		-	
6	60	50	4,63	4,59	4,55	4,52	4,44	4,37	4,24		2,45	
	80	70	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,65		3,69	
	100	85	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27		4,72	

LBAI 04

géométrie			CISAILLEMENT								TRACTION	
			acier-CLT								extraction du filet	
d₁ [mm]	L [mm]	b [mm]	R_{V,k} [kN]								R_{ax,k} [kN]	
		S_{PLATE}	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm		-	
4	50	40	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,63		1,11	

NOTES | CLT

- Les valeurs caractéristiques sont conformes aux spécifications nationales ÖNORM EN 1995 - Annexe K.
- Pour le calcul, la masse volumique des planches composant le panneau en CLT a été estimée à $\rho_k = 350 \text{ kg/m}^3$.



- Les résistances caractéristiques tabulées sont valables pour des pointes inserées dans la face latérale du panneau en CLT (wide face) qui traversent plus d'une couche.

PRINCIPES GÉNÉRAUX à la page 257.

DISTANCES MINIMALES POUR POINTES SOLICITÉES AU CISAILLEMENT | CLT



pointes implantés **SANS pré-perçage**

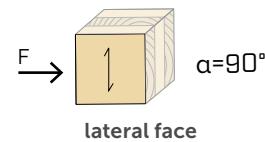


d₁ [mm]	4	6
a₁ [mm] 6·d	24	36
a₂ [mm] 3·d	12	18
a_{3,t} [mm] 10·d	40	60
a_{3,c} [mm] 6·d	24	36
a_{4,t} [mm] 3·d	12	18
a_{4,c} [mm] 3·d	12	18

d₁ [mm]	4	6
a₁ [mm] 3·d	12	18
a₂ [mm] 3·d	12	18
a_{3,t} [mm] 7·d	28	42
a_{3,c} [mm] 6·d	24	36
a_{4,t} [mm] 7·d	28	42
a_{4,c} [mm] 3·d	12	18

α = angle entre effort et direction du fil de la couche externe du panneau en CLT.

$d = d_1$ = diamètre nominal pointe

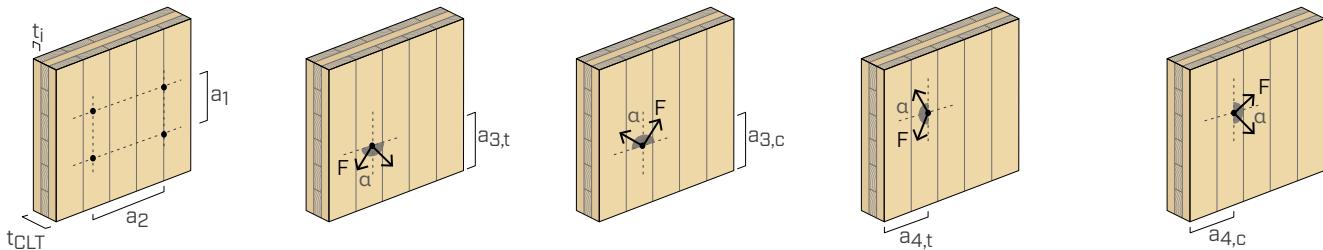

NOTES

- Les distances minimales sont conformes aux spécifications nationales ÖNORM EN 1995-1-1 - Annex K et doivent être considérées valables, sauf indication contraire, dans les documents techniques des panneaux CLT.

- Les distances minimales sont valables pour une épaisseur minimale CLT $t_{CLT,min} = 10 \cdot d_1$ et pour une épaisseur minimale de chaque couche $t_i,min = 9$ mm.

VALEURS STATIQUES

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Les valeurs caractéristiques sont celles de la norme EN 1995:2014 conformément à ATE-22/0002.
- Les valeurs de calcul sont obtenues à partir des valeurs caractéristiques suivantes :

$$R_d = \frac{R_k \cdot k_{mod}}{\gamma_M}$$

Les coefficients γ_M et k_{mod} sont établis en fonction de la réglementation en vigueur utilisée pour le calcul.

- Pour les valeurs de résistance mécanique et pour la géométrie des pointes, il a été fait référence à ce qui est reporté dans ATE-22/0002.
- Le dimensionnement et le contrôle des éléments en bois et des plaques métalliques doivent être accomplis à part.
- Les résistances caractéristiques au cisaillement sont évaluées pour des pointes insérées sans pré-perçage.
- Le positionnement des pointes doit être réalisé dans le respect des distances minimales.

- Les valeur tabulées ne dépendent pas de l'angle effort - fil du bois.
- Les résistances caractéristiques axiales à l'extraction du ont été évaluées en considérant un angle ε de 90° entre les fibres et le connecteur et pour une longueur d'implantation égale à b .
- Les résistances caractéristiques au cisaillement des pointes LBA/LBAI Ø4 sont calculées pour des plaques d'une épaisseur = S_{PLATE} , en prenant toujours en compte une plaque épaisse conforme à l'ATE-22/0002 ($S_{PLATE} \geq 1,5$ mm).
- Les résistances caractéristiques au cisaillement des pointes LBA Ø6 sont calculées pour des plaques d'une épaisseur = S_{PLATE} , en prenant toujours en compte une plaque épaisse conforme à l'ATE-22/0002 ($S_{PLATE} \geq 2,0$ mm).
- En cas de contraintes combinées de cisaillement et de traction, la vérification suivante doit être effectuée :

$$\left(\frac{F_{v,d}}{R_{v,d}} \right)^2 + \left(\frac{F_{ax,d}}{R_{ax,d}} \right)^2 \leq 1$$

VALEURS STATIQUES | ACIER-LVL

VALEURS CARACTÉRISTIQUES
EN 1995:2014

LBA Ø4-Ø6

géométrie			CISAILLEMENT							TRACTION	
			acier - LVL							extraction du filet	
d_1 [mm]	L [mm]	b [mm]	$R_{V,90,k}$ [kN]							$R_{ax,90,k}$ [kN]	
S _{PLATE}			1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	-	
4	40	30	2,63	2,61	2,60	2,58	2,54	2,51	2,47	0,92	
	50	40	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	1,29	
	60	50	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	1,66	
	75	65	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	2,21	
	100	85	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	2,94	
S _{PLATE}			3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	10,0 mm	12,0 mm	-	
6	60	50	5,57	5,52	5,47	5,43	5,33	5,24	5,07	3,04	
	80	70	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,48	4,53	
	100	85	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	5,63	

LBAI Ø4

géométrie			CISAILLEMENT							TRACTION	
			acier - LVL							extraction du filet	
d_1 [mm]	L [mm]	b [mm]	$R_{V,0,k}$ [kN]							$R_{ax,0,k}$ [kN]	
S _{PLATE}			1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	-	
4	50	40	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	1,32	

NOTES | LVL

- Pour le calcul, la masse volumique des éléments en LVL en bois de conifère (softwood) a été estimée à $\rho_k = 480 \text{ kg/m}^3$.

PRINCIPES GÉNÉRAUX à la page 257.